

ГОСТ 5812—82

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 1-98

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ГОСТ 5812-82

Изменение № 2 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ГОСТ
5812—82*

Технические условия

Fastening for broad gauge railways.
Technical specificationsВзамен
ГОСТ 5812—75

ОКП 12 9200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.02.82 № 707 дата введения установлена

01.01.83

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на костыли класса точности С, предназначенные для крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам и брусьям.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры костылей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

$L, \text{мм}$ +5 -3	Теоретическая масса, кг
165	0,378
205	0,458
230	0,509
280	0,609

Пример условного обозначения костыля длиной 165 мм:

Костыль 165 ГОСТ 5812—82



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1987 г.,
январе 1996 г. (ИУС 10—87.4—96)

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 1999

С. 2 ГОСТ 5812—82

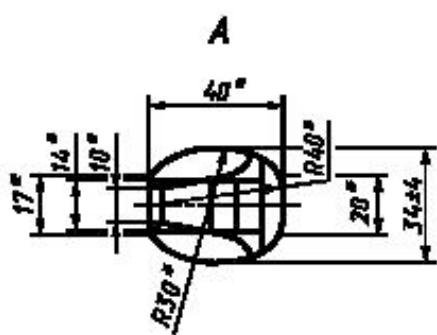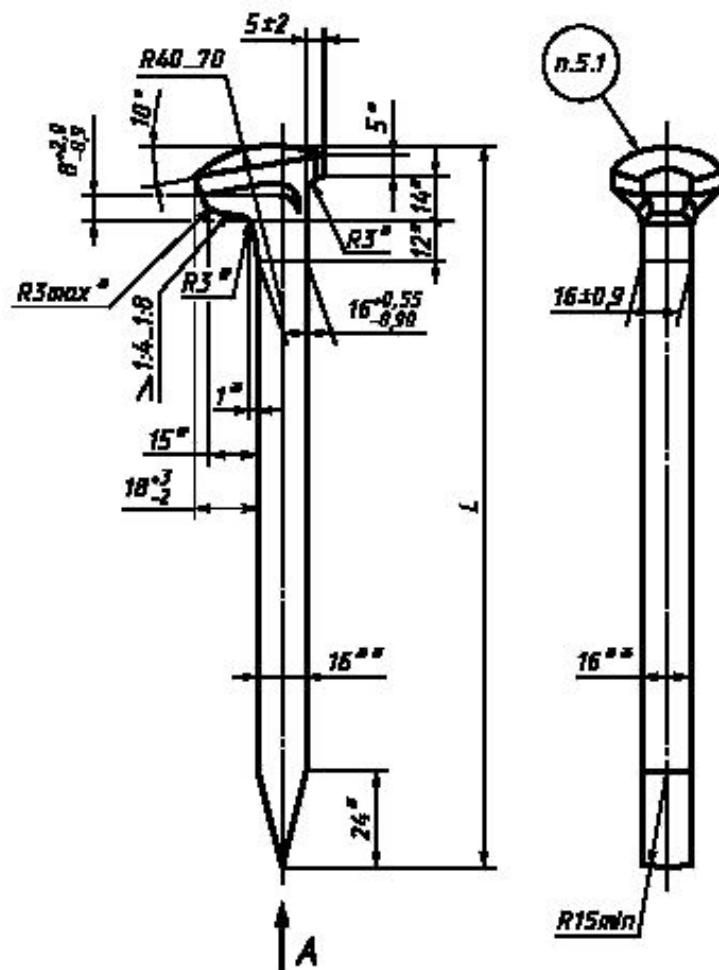

* Размеры в готовых изделиях не контролируют, указаны для изготовления оснастки с точностью $\pm \frac{IT17}{2}$.

** Размеры для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Костили должны изготавляться из стали марки Ст4 или Ст3 по ГОСТ 380—94.

Для районов с холодным климатом костили следует изготавливать в исполнении ХЛ по ГОСТ 15150—69 из спокойных сталей указанных марок.

2.2. На поверхности костылей допускаются дефекты metallurgического происхождения по ГОСТ 535—88, незначительные обгорания, неотделимая окалина, а также высадочные трещины на затылке головки костиля глубиной не более 0,5 мм.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.3. На поверхности головки костиля не должно быть заусенцев и наплыков металла высотой более 1,5 мм.

Высота складок металла под головкой костиля не должна быть более 2 мм.

2.4. Допускается на стержне костиля наличие технологического следа от отверстия матрицы.

2.5. На стержне костиля не должно быть заусенцев высотой более 2,5 мм.

2.6. Толщина лезвия заостренной части костиля не должна быть более 2 мм.

Смещение заостренной части относительно оси стержня не должно быть более 1,5 мм.

2.7. Костили должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и среза боковых частей головки.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия костылей требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.2—2.7.

3.2. Правила приемки — по ГОСТ 17769—83 для изделий класса точности С. Размер партии не должен превышать 200000 шт.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры костылей (п. 1.1) и состояние поверхности (пп. 2.2—2.6) следует проверять универсальным измерительным инструментом или шаблонами.

4.2. Внешний осмотр костылей следует проводить без применения увеличительных приборов.

4.3. Испытание на растяжение (п. 2.7) следует проводить в приспособлении, схема которого приведена в приложении 1.

4.4. Смещение заостренного конца костиля относительно оси стержня (п. 2.6) измеряют штангенглубиномером типа ШГ-160 по ГОСТ 162—90 или штангенрейсмассом типа ШР-250—0,05 по ГОСТ 164—90. Схема измерения приведена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На головку каждого костиля должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. На головку удлиненных костылей дополнительно наносят риски:

одну — на костилях длиной 230 мм;

две « » 205 мм;

три « » 280 мм.

5.2. Транспортировать костили следует транспортом любого вида.

5.3. Костили одного типоразмера транспортируют без упаковки железнодорожным транспортом, кроме открытых платформ.

Допускается транспортировать костили в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 22225—76, специализированных контейнерах.

5.4. При транспортировании в контейнерах — маркировка по ГОСТ 14192—96.

Допускается одновременно транспортировать костили разных типоразмеров при условии исключения их перемешивания.

С. 4 ГОСТ 5812—82

5.5. Каждая партия костылей должна сопровождаться документом о качестве, удостоверяющем соответствие их требованиям настоящего стандарта, в котором должно быть указано:


- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение костыля;
- результаты испытаний;
- масса костылей.

5.6. Хранение костылей — по условиям 7 ГОСТ 15150—69.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I Справочное

СХЕМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОСТЫЛЕЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ

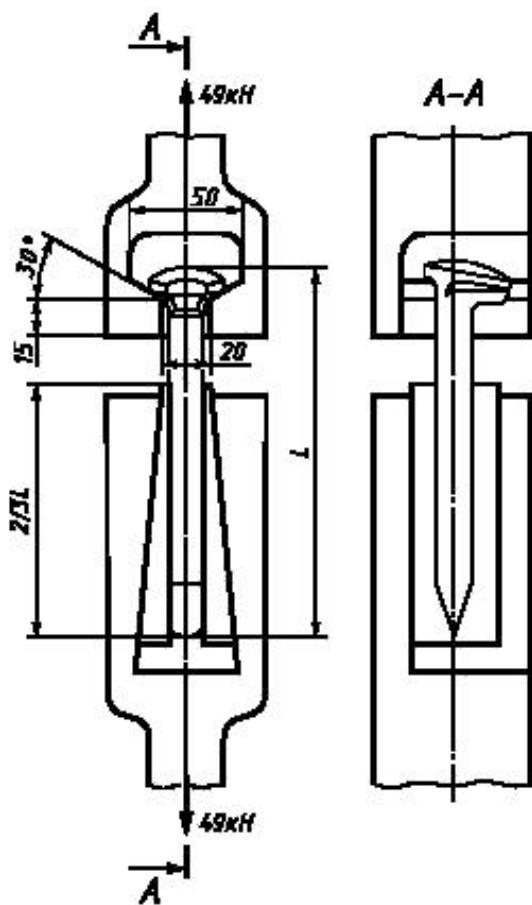


П р и м е ч а н и е . Вместо нижней части приспособления могут быть использованы зажимы разрывной машины.

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ ЗАОСТРЕННОГО КОНЦА КОСТЫЛЯ

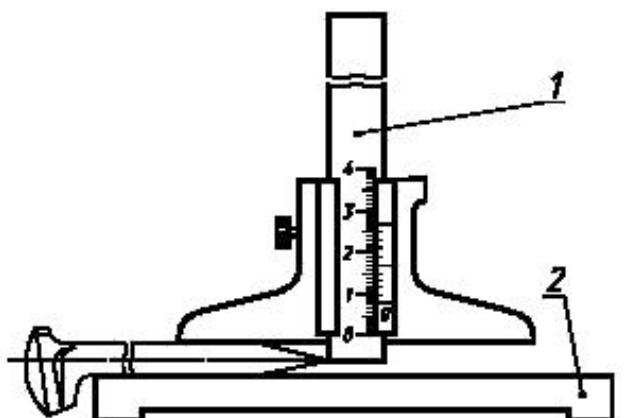

1 — штангенглубиномер типа ШГ-160; 2 — основание

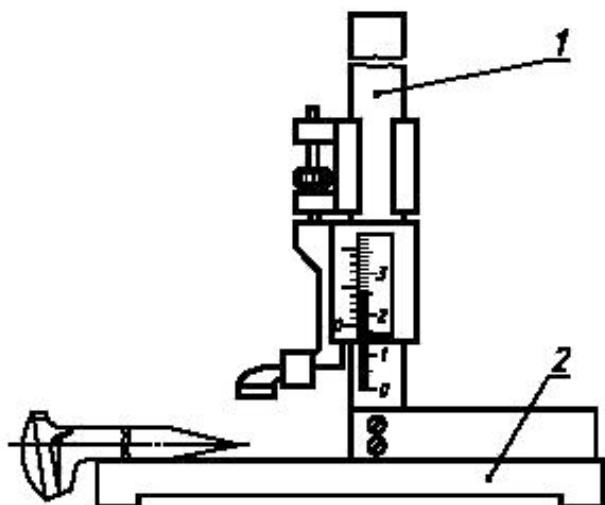

1 — штангенрейсмасс типа ШР-250—0,05; 2 — основание

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Т.И. Комоненко*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 25.11.98. Подписано в печать 17.12.98. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,49.
Тираж 172 экз. С1618. Зак. 900.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано и Издательство на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102